
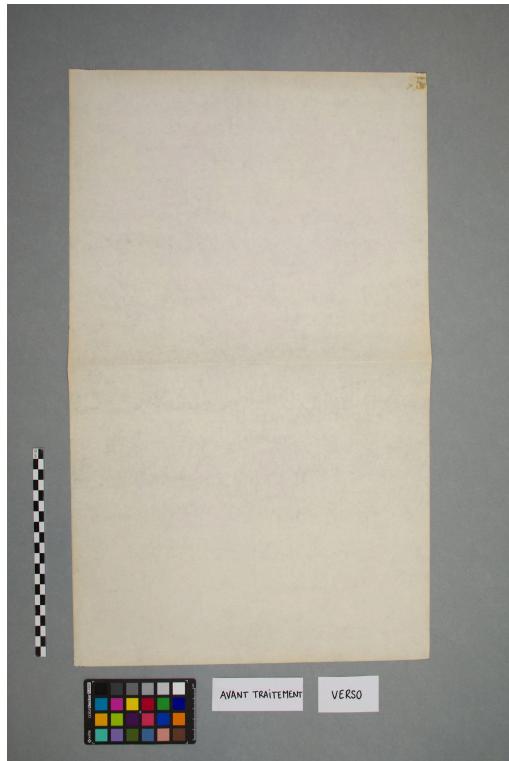


CONSTAT D'ÉTAT

Établissement prêteur : La Cinémathèque française
Date de rédaction du constat d'état : 19/05/2025

PHOTOS AVANT TRAITEMENT

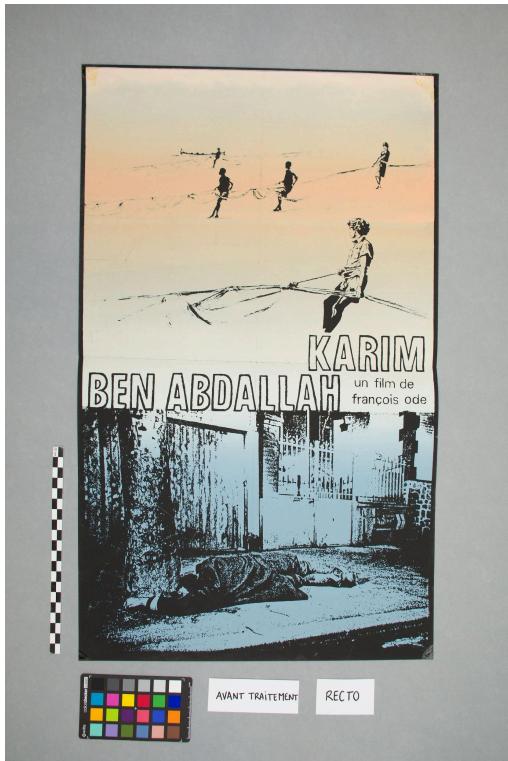

Vue du recto

Vue du verso

Description	
Titre : Karim Ben Abdallah un film de François Ode	
Époque / date : 1982	
Typologie : Affiche	
Support : Papier (mélange pâte mécanique et chimique)	
Technique graphique : Technique d'impression mécanique	
Dimensions (HxL) : 57 x 34,5 cm	
Marque de collection : non	
Relevé d'inscription : non	
Commentaire :	


Constat d'état		
État de conservation général	Le document est dans un bon état de conservation, il ne présente pas d'altération évolutives à long terme excepté la présence d'adhésif oxydés présent dans les coins du document. Le pli marqué central cause des soulèvements de la technique de l'affiche.	
Altérations de surface	<input checked="" type="checkbox"/> Empoussièvement <input type="checkbox"/> Encrassement <input type="checkbox"/> Dépôt / tâches diverses	
Altérations structurelles	<input checked="" type="checkbox"/> Plis <input checked="" type="checkbox"/> Déchirures <input type="checkbox"/> Lacunes <input type="checkbox"/> Epidermures	<input type="checkbox"/> Déformation <input type="checkbox"/> Trou / perforations <input type="checkbox"/> Bord irrégulier accidentel
Altérations chimiques	Pour le papier <input type="checkbox"/> Auréoles <input type="checkbox"/> Oxydation / rouille <input checked="" type="checkbox"/> Traces adhésives	Pour la technique graphique <input checked="" type="checkbox"/> Perte de la technique <input type="checkbox"/> Encre traversante / perforante
Altérations biologiques	<input type="checkbox"/> Moisissures (micro-organismes) <input type="checkbox"/> Nuisibles (rongeurs) <input type="checkbox"/> Insectes	
Commentaire :	Le document a été plié dans sa verticalité (plis mineur) et son horizontalité (plis majeur) causant un soulèvement de la technique d'impression.	

Diagnostic	
La conservation du document de manière pliée à induit la formation de plis marqués. L'affiche a sensiblement été affichée en la maintenant aux quatre coins avec des rubans adhésifs laissant des traces d'oxydation d'adhésifs.	

Diagnostic

Traitements effectués	
Nettoyage à sec	
<input checked="" type="checkbox"/> Pinceau chinois <input checked="" type="checkbox"/> Gomme polyuréthane <input checked="" type="checkbox"/> Gomme vinylique en bloc (Staedtler®) <input checked="" type="checkbox"/> Eponge Latex	
Humidification	
Nettoyage aqueux au verso : application d'eau au pinceau et absorption avec une éponge douce.	
Entoilage	
L'affiche a été entoilée sur un complexe composé d'une toile mixte (coton et lin) contrecollé à un papier japonais de 19g/m ² (fibre de kozo, Paper NAO RK17). Ce premier collage a été réalisé avec de la colle d'amidon (6% dans de l'eau) et de la Tylose (5% dans de l'eau) en proportion 50/50. L'affiche a ensuite été nettoyée à plat sur un Mylar® à l'eau à l'aide d'un mizubake et d'une éponge ultra absorbante Saugwunder®. Puis l'encollage de l'affiche a été réalisé à la Tylose (5% dans l'eau).	
Remise au ton / Retouche	Mise en tension
Pas de retouche.	La mise à plat s'est effectuée au moment du nettoyage aqueux sur un Mylar® au moment du procédé de l'entoilage sur un fond tendu.

PHOTOS APRÈS TRAITEMENT

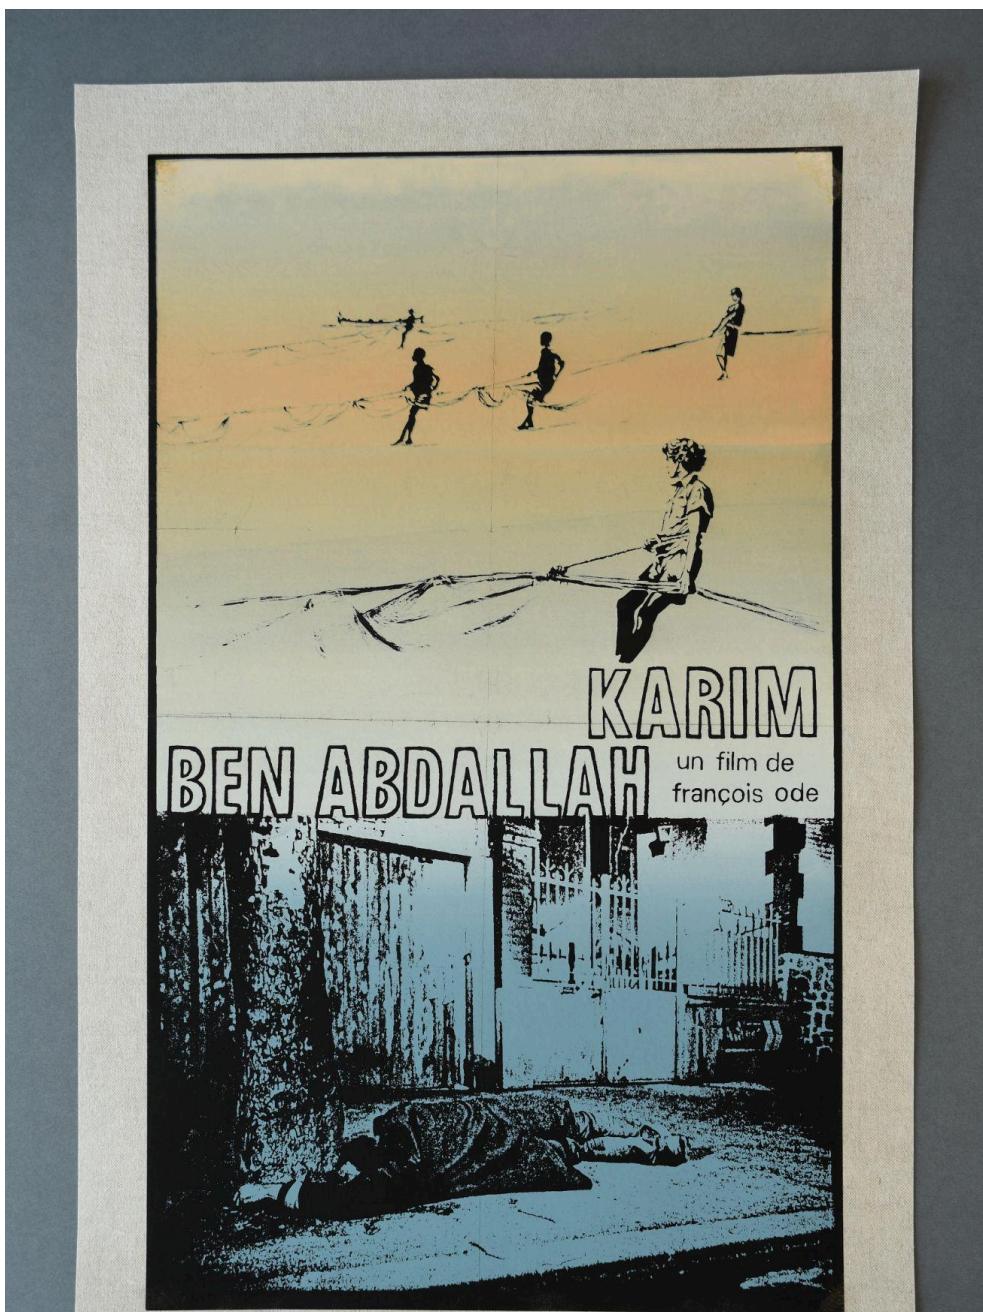

3738



Vue recto du document - Après restauration